УДК 678.046.2:006.354 Группа Л61

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНЫ

## Метод определения массовой доли пыли в гранулированном техническом углероде

ГОСТ 25699.13—90

Carbon black for rubber industry. Method for determination of fines content in pelleted carbon black

ОКСТУ 2166

Срок действия с 01.07.91
до 01.07.96

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли пыли в гранулированном техническом углероде для производства резины.

## 1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод заключается в просеивании пробы гранулированного технического углерода через сита с сетками с размерами ячеек 1; 0,5 и 0,1 мм при встряхивании в течение 5 мин и определении массы технического углерода, просеянного через сито с сеткой с размером ячеек 0,1 мм (пыли).

## 2. ОТБОР ПРОБ

Отбор проб — по ГОСТ 125699.1.

## 3. АППАРАТУРА

Аппарат для встряхивания по ТУ 38.44810256 с частотой колебаний 100—130 в 1 мин (1,7—2,1 Гц), амплитудой колебаний платформы (28±2) мм и с приспособлением для подвешивания грузиков массой 100 г (чертеж).

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104, 3-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 1 кг.

Набор сит диаметром 200 мм и высотой 50 мм с сетками 01, 05, 1 по ГОСТ 6613, в комплекте с крышкой и поддоном.


Секундомер механический по ГОСТ 5072 или реле времени.

Допускается применять аппаратуру с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.

Издание официальное Перепечатка воспрещена



gost.e-ecolog.ru

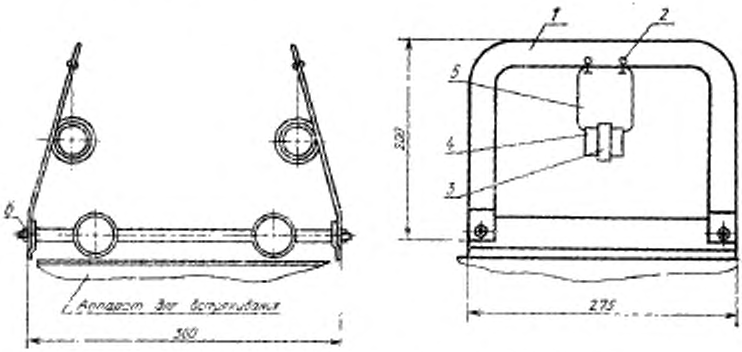


*1*—стойка; *2, 3*—кольца; *4*—груз; *5*—проволока; *6* – гайка

## 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Сита собирают (снизу вверх: поддон, сита с сетками 01, 05, 1, крышка) и ставят на аппарат для встряхивания.

Пробу гранулированного технического углерода массой 25,0 г помещают на верхнее сито, закрывают крышкой и встряхивают в течение 5 мин при постукивании грузиками по ситу с сеткой 05. Затем сита снимают и взвешивают содержимое поддона (пыль). Результат взвешивания в граммах записывают с точностью до первого десятичного знака.

## 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Массовую долю пыли ($X_8$) в процентах вычисляют по формуле

$$X_8 = \frac{m}{m_1} \cdot 100,$$

где $m$ — масса пыли, г;

$m_1$ — масса пробы технического углерода, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, полученных одним исполнителем, абсолютное расхождение между которыми не превышает 0,5 %. Результат испытания записывают с точностью до целого числа.

Наибольшее среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности испытания равно ±0,7 % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

При сопоставлении результатов испытаний в разных лабораториях результаты считают достоверными, если допускаемое расхождение между ними не превышает 1 %.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР

**РАЗРАБОТЧИКИ**

**С. В. Орехов**, канд. техн. наук; **П. И. Червяков**, канд. хим. наук; **Л. Г. Машнева**; **Н. А. Царева**; **Н. М. Богуславская**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.07.90 № 2302

3. **Срок первой проверки — 1995 г., периодичность проверки — 5 лет**

4. **ВЗАМЕН ГОСТ 25699.13—83**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
|---|---|
| ГОСТ 5072—79 | 3 |
| ГОСТ 6613—86 | 3 |
| ГОСТ 24104—88 | 3 |
| ГОСТ 25699.1—90 | 2 |
| ТУ 38.44810256—89 | 3 |

gost.e-ecolog.ru