29104.17-91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ К ИСТИРАНИЮ ПО ПЛОСКОСТИ

ГОСТ 29104.17—91

Издание официальное

24 руб. БЗ 7—91/Доп. к проекту 885

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.077.001.4:006.354 Группа М09

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Метод определения стойкости к истиранию по плоскости

ГОСТ 29104.17—91

Industrial fabrics.
Method for determination of surface abrasion resistance

ОКСТУ 8209, 8309

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на технические ткани и устанавливает метод определения стойкости к истиранию по плоскости.

Сущность метода заключается в определении количества циклов истирания, выдерживаемых тканью до разрушения одной-двух нитей (для фильтровальных и многослойных тканей) или до образования дыры (для других видов технических тканей).

Стойкость к истиранию по плоскости характеризует способность ткани выдерживать, не разрушаясь, внешнее трение.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 29104.0 со следующим дополнением: длина точечной пробы должна быть не менее 1,2 м.

1.2. Из каждой точечной пробы ткани на расстоянии не менее 50 мм от кромки по диагонали вырезают двенадцать элементарных проб в виде кружков диаметром (85±2) мм при испытании фильтровальных тканей и десять элементарных проб — при испытании других видов технических тканей.

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Для проведения испытаний применяют:

прибор ДИТ-М в соответствии с черт. 1, состоящий из пялец *4*, истирающих головок *2*, бегунков *3*, опоры для пялец *5*, рычажно-грузовой системы *6*, счетчика *1*.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992


Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Допускается применять приборы типов ИТ-3М, ИТ-3М-1. При использовании прибора ИТ-3М-1 элементарные пробы заправляют в бегунки, а абразив — в пяльцы;

шкурку шлифовальную тканевую по ГОСТ 5009 (абразив);

кисточку мягкую.

Прибор ДИТ-М для определения стойкости тканей к истиранию по плоскости

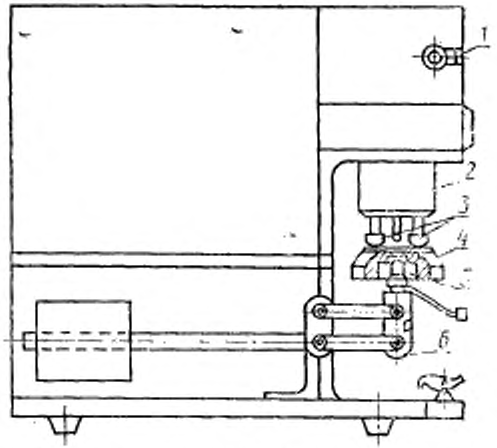

1 — счетчик; *2* — истирающая головка; *3* — бегунки, *4* пяльцы; *5* — опора для пялец; *6* — рычажно-грузовая система

Черт. 1

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перед испытанием точечные пробы выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681 не менее 24 ч. В этих же условиях проводят испытания.

3.2. Из шкурки шлифовальной тканевой вырезают кружки диаметром (25±1) мм.


3.3. Элементарные пробы тканей помещают на токопроводящую резину в соответствии с черт. 2, находящуюся поверх эластичного основания *2*. На элементарную пробу накладывают металлическое кольцо *3* и закрепляют на пяльцах *4* с помощью обоймы *5*.

3.4. Пяльцы устанавливают на приборе ДИТ-М (черт. 1) при опущенной опоре *5*. В нижнее положение опору пялец переводят с помощью рычажно-грузовой системы *6* и фиксируют защелкой.

3.5. Кружки абразива заправляют в обоймы *2* (в соответствии с черт. 3) бегунков *3*, затем в них вставляют грибки *1*, после чего обоймы навинчивают на бегунки *3*.

После испытаний каждой элементарной пробы абразив меняют на новый.


Пяльцы

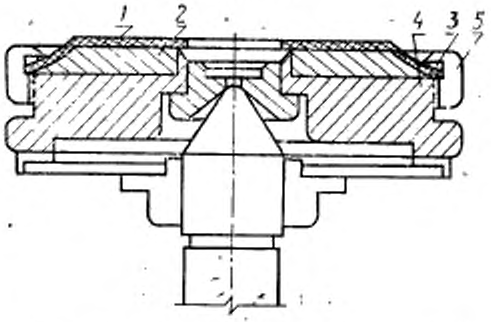

1 — токопроводящая резина; *2* — эластичное основание; *3* — металлическое кольцо; *4* — пяльцы; *5* — обойма

Черт. 2

Бегунок



1 — грибок; *2* — обойма; *3* — бегунок; *4* — абразив

Черт. 3

3.6. Испытания проводят при давлении абразива на элементарную пробу ткани, равном 100 кПа (1 кгс/см^2) и частоте вращения головки прибора 100 мин$^{-1}$.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания до разрушения одной-двух нитей

4.1.1. Счетчик *1* (черт. 1) числа циклов перемещения абразива устанавливают на нуль. Пяльцы *4* с заправленной элементарной пробой с помощью рычажно-грузовой системы *6* осторожно поднимают до соприкасания с абразивом, заправленным в истирающую головку *2*, и включают прибор.

4.1.2. Проводят предварительное истирание двух контрольных элементарных проб до разрушения одной-двух нитей. Для этого прибор периодически (через каждые 10—20 циклов) останавливают, удаляют абразивную пыль мягкой кисточкой и осматривают поверхность пробы ткани.

При разрушении одной-двух нитей прибор включают и записывают по счетчику количество циклов истирания.

Определяют среднее арифметическое количества циклов истирания до разрушения одной-двух нитей контрольных элементарных проб ($\bar{n}_{к.п}$).

Гарантированное количество циклов истирания (n_1) до первого останова прибора, необходимого для осмотра поверхности проб, вычисляют по формуле

$$n_1 = 0{,}5 n_{к.п}, \qquad (1)$$

Вычисление проводят до целого числа с последующим округлением до числа, кратного пяти.

Интервал (n_2) между последующими остановами прибора вычисляют по формуле

$$n_2 = 0{,}1 n_{к.п}. \qquad (2)$$

Вычисление проводят до целого числа с последующим округлением до числа, кратного пяти.

4.1.3. Определение стойкости к истиранию опытных элементарных проб проводят в соответствии с п. 4.1.1.

Первый останов прибора делают при показании счетчика, равном (n_1) циклов.

При останове прибора кисточкой удаляют накопившуюся пыль с абразива и элементарной пробы и осматривают истираемую поверхность.

Далее остановы прибора, вплоть до разрушения одной-двух нитей, осуществляют через каждые (n_2) циклов.

При разрушении одной-двух нитей на поверхности опытной элементарной пробы прибор выключают.

Количество циклов до разрушения одной-двух нитей при истирании каждой элементарной пробы записывают в протокол по форме, указанной в приложении.

4.2. Испытания до образования дыры

4.2.1. Истирание элементарных проб до образования дыры проводят в соответствии с п. 4.1.1.

Смену абразива при испытаниях проводят после каждых 5 тыс. циклов истирания элементарных проб.

4.2.2. При образовании дыры на одной из элементарных проб прибор автоматически останавливается. Количество циклов истирания фиксируют счетчиком и записывают в протокол по форме, указанной в приложении.

Головку с разрушенной элементарной пробой отключают. Прибор вновь включают в работу до разрушения второй, заправленной в него, элементарной пробы.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Истирание до разрушения одной-двух нитей

По каждой элементарной пробе подсчитывают количество циклов истирания (M_i) по формуле

$$M_i = n_{i_{сч}} - 0{,}5n_2, \qquad (3)$$

где i — номер опытной элементарной пробы;

$n_{i_{сч}}$ — показания счетчика;

n_2 — интервал между остановами прибора.

5.1.1. За показатель стойкости ткани к истиранию по плоскости ($И_{исп}$) принимают среднее арифметическое количества циклов истирания до разрушения одной-двух нитей всех опытных элементарных проб, определенное по формуле

$$И_{исп} = \frac{\sum_{i=1}^{n} M_i}{n}, \qquad (4)$$

где n — количество опытных элементарных проб.

Вычисления проводят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого числа.

Результаты испытаний записывают в протокол по форме, указанной в приложении.

5.2. Истирание до образования дыры

За показатель стойкости к истиранию принимают среднее арифметическое количества циклов истирания всех элементарных проб.

Вычисления проводят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого числа.

Результаты испытания записывают в протокол по форме, указанной в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Наименование ткани

Порядковый номер (i) опытной элементарной пробы	Количество циклов (M_i) истирания до разрушения одной-двух нитей или до образования дыры
1	
2	
3	
4	
5	

Стойкость к истиранию по плоскости

Дата испытаний

Подпись проводившего испытания

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Государственным комитетом легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Стулов, канд. техн. наук; **И. С. Давыдова**, канд. техн. наук; **В. М. Землякова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 27.09.91 № 1550

3. Срок первой проверки — 1997 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 5009—82	Разд. 2
ГОСТ 29104.0—91	1.1

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *А. И. Зюбан*

gost.e-ecolog.ru

Сд. в печ. 16.04.92. Усл. печ. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5. Уч.-изд. л. 0,35. Тир. 400 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 768