ГОСТ 16675—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПУАНСОНЫ, МАТРИЦЫ, ДЕРЖАВКИ, ПОДКЛАДНЫЕ ПЛИТКИ И ШПОНКИ ШТАМПОВ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 3—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.979.073.06:006.354 Группа Г22

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПУАНСОНЫ, МАТРИЦЫ, ДЕРЖАВКИ, ПОДКЛАДНЫЕ ПЛИТКИ И ШПОНКИ ШТАМПОВ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Технические условия

Punches, female dies, holders, liner plates and keys. Specifications

ОКП 39 9800

ГОСТ 16675—80

Взамен ГОСТ 16675—71

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1014 дата введения установлена 01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 № 1958

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Пуансоны, матрицы, державки, подкладные плитки и шпонки штампов для разделительных операций должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 16621-80—ГОСТ 16675-80, ГОСТ 24023—80 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Материал для пуансонов выбирается:

а) из группы инструментальных сталей (У8А, У10А и другие) при условии, что допускаемое напряжение на сжатие $[G]_{сж}$ = 1600 МПа (160 кгс/мм^2);

б) из группы высоколегированных сталей (Х12М, 9ХС и другие) при условии, что $[G]_{сж}$ = = 1900 МПа (190 кгс/мм^2).

Расчет пуансонов на прочность приведен в приложении.

1.3. Материал матриц должен быть с механическими свойствами не ниже, чем у пуансонов.

1.4. Державки, подкладные плитки и шпонки должны изготовляться из стали марки 45 по ГОСТ 1050—88.

Державки с шариковым креплением пуансонов должны изготовляться из стали марки 20 по ГОСТ 1050—88 с последующим цементированием на глубину 0,8...1,2 мм и иметь твердость $HRC_э$ 59...63.

1.5. Пуансоны, матрицы, державки, подкладные плитки и шпонки должны быть термически обработаны и иметь твердость:

- пуансоны — $HRC_э$ 55...59 (кроме места, обозначенного на чертеже штрих-пунктирной линией);
- матрицы — $HRC_э$ 57...61;
- державки для быстросменных пуансонов и матриц — $HRC_э$ 42...46;
- остальные державки — $HRC_э$ 34...40;
- подкладные плитки и шпонки — $HRC_э$ 42...46.

Допускается по требованию потребителя изменение твердости.

1.6. Допускается по требованию потребителя изготавливать:

- рабочее отверстие матрицы с углом режущей грани $90^\circ {}^{-15'}_{-45'}$;
- диаметр D_1 с предельным отклонением по h 9 для ГОСТ 16621—80, ГОСТ 16622—80, ГОСТ 16623—80, ГОСТ 16631—80, ГОСТ 16633—80;

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

Переиздание. Октябрь 1999 г.

© Издательство стандартов, 1980
© ИПК Издательство стандартов, 1999

- быстросменные пуансоны без проточки (D—1);
- пуансоны диаметром $D \geq 8$ мм и матрицы всех размеров D с канавками для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8820—69 вместо R 0,5 max;
- матрицы без фаски на рабочей плоскости;
- рабочие поверхности пуансонов и матриц с параметром шероховатости $Ra < 0{,}4$ мкм.

1.7. Режущие кромки пуансонов и матриц должны быть острыми. Завал кромок, выкрашивание и другие механические дефекты не допускаются.

1.8. В державках, предназначенных для пуансонов и матриц с канавками для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8820—69, фаску 0,5×45° на диаметре D не делать.

1.9. Пуансоны, матрицы, державки, подкладные плитки и шпонки должны быть размагничены.

1.10. Предельные отклонения рабочих размеров пуансонов и матриц (d, b, l) выбираются в зависимости от точности обрабатываемого контура, толщины и вида штампуемого материала и других условий.

1.11. Неуказанные предельные отклонения размеров должны соответствовать полю допуска: для отверстий — H14, для валов — h14, для остальных $\pm \frac{IT14}{2}$; для углов $\pm \frac{AT14}{2}$ — по ГОСТ 8908—81.

1.12. Допуск симметричности контура державки относительно оси посадочного отверстия — 0,2÷0,3 мм.

1.13. Пуансоны, матрицы, державки, подкладные плитки и шпонки не должны иметь трещин, забоин и других дефектов, снижающих их эксплуатационные качества и эстетический вид.

1.14. Резьба метрическая — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81, поля допусков — по ГОСТ 16093—81:

6H — для внутренней резьбы с шагом до 0,8 мм;

7H — для внутренней резьбы с шагом свыше 0,8 мм.

1.15. У пуансонов с диаметром $d < 18$ мм центровые отверстия на рабочем торце не допускаются.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Пуансоны, матрицы, державки, подкладные плитки и шпонки подвергаются внешнему осмотру. От каждого вида изделий выбираются образцы для проверки размеров, геометрической формы и твердости в количестве 5% изделий от партии, но не менее 5 шт.

Партией считается количество изделий, совместно прошедших производственный цикл и одновременно предъявленных на контроль.

2.2. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей производят по нему повторную проверку удвоенного количества изделий, взятых соответственно из тех же партий.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Методы контроля — ГОСТ 22472—87.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 22472—87.

4.2. Детали, не являющиеся товарной продукцией, допускается не маркировать.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантии изготовителя — по ГОСТ 22472—87.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

РАСЧЕТ ПУАНСОНОВ НА ПРОЧНОСТЬ

Расчет пуансонов на прочность производится из условия

$$P_{доп} \geq P_c$$

$P_{доп}$ — допускаемая нагрузка на сжатие;
P_c — потребное (технологическое) усилие при срезе.

Допускаемую нагрузку на сжатие и устойчивость рабочей части пуансонов h_1 рекомендуется определять по формуле

$$P_{доп} = \varphi F_к [G]_{сж} \quad (1)$$

φ — коэффициент понижения допускаемого напряжения, зависящий от условной гибкости (см. таблицу) и характеризующийся соотношением

$$\frac{\mu h_1}{i_{min}} \quad (2)$$

μ — коэффициент приведенной длины, характеризующий способ закрепления конца стержня и принимаемый равным 0,7;
h_1 — длина рабочей части пуансона в мм;
i_{min} — минимальный радиус инерции рабочего сечения пуансона в мм;

$$i_{min} = \sqrt{\frac{I}{F_{сеч}}} \quad (3)$$

I — минимальный осевой момент инерции поперечного сечения рабочей части пуансона в мм^2;
$F_{сеч}$ — площадь поперечного сечения рабочей части пуансона в мм^2.

Для круглого сечения

$$i_{min} = 0{,}25d$$

Значение коэффициента φ

$\frac{\mu h_1}{i_{min}}$	До 4	Св. 4 до 8	Св. 8 до 12	Св.12 до 16	Св. 16 до 23	Св.23 до 30
φ	1,00	0,80	0,75	0,72	0,65	0,60

$F_к$ — площадь контакта рабочего торца пуансона со штампуемым материалом в мм^2, которая определяется:

а) при соотношении $\frac{s}{d} \geq 1$, $\frac{s}{b} \geq 1$ (где s — толщина штампуемого материала).


$$F_к = F_{сеч} \quad (4)$$

$F_{сеч}$ — площадь поперечного сечения рабочей части пуансона (черт. 1 *а*);

б) при соотношении $\frac{s}{d} < 1$, $\frac{s}{b} < 1$ площадь контакта $F_к$ принимается равной площади пояска шириной 0,5 *s* по всему периметру рабочего торца пуансона (черт. 1 *б*).

Например, для круглого контура


$$F_к = \frac{\pi s (2d - s)}{4} \quad (5)$$

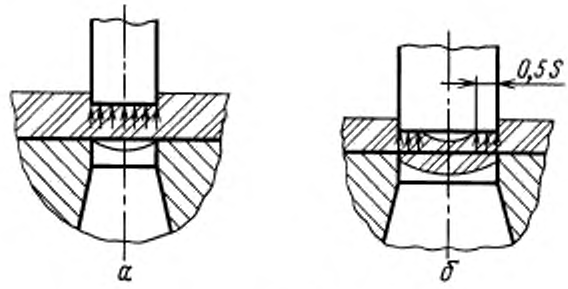

Черт. 1

$[G]_{сж}$ — допускаемое напряжение на сжатие (см. п. 1.2). Принятый запас прочности равен 1,5—2.

Пример 1

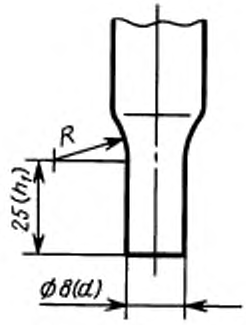

Черт. 2

Задание. Выбрать марку стали для пуансона (черт. 2) и выполнить расчет на допускаемую нагрузку, если технологическое усилие пробивки отверстия P_c = 63000 Н (6300 кгс), толщина штампуемого материала s = 5 мм.

Решение

$$P_{доп} = \varphi F_к [G]_{сж} \geq P_c$$

1. $\frac{\mu h_1}{i_{min}} = \frac{0,7 \cdot 25}{0,25d} = \frac{0,7 \cdot 25}{0,25 \cdot 8} = 8,75$

2. φ = 0,75 (по таблице)

3. $\frac{s}{d} = \frac{5}{8} = 0,625 < 1$, следовательно $F_к = \frac{\pi s (2d - s)}{4} = \frac{3,14 \cdot 5 (2 \cdot 8 - 5)}{4} = 43,175$ мм^2

4. $[G]_{сж}$ = 1600 МПа (160 кгс/мм^2) для стали У10А (см. п. 1.2).

5. $P_{доп} = \varphi F_к [G]_{сж} = 0,75 \cdot 1600 (160) \cdot 43,175 = 51810$ Н (5181 кгс)

Так как $P_{доп} < P_c$, условие устойчивости не выполняется, поэтому выбираем более прочный материал. Из группы высоколегированных сталей назначаем марку 9ХС, для которой

$[G]_{сж}$ = 1900 МПа (190 кгс/мм^2)

$P_{доп} = 0,75 \cdot 1900 (190) \cdot 43,175 = 61520$ Н (6152 кгс)


Учитывая, что $[G]_{сж}$ принята с запасом прочности 1,5—2, применение марки стали 9ХС допустимо. Если же необходима бóльшая надежность, то целесообразно ввести в конструкцию штампа специальное направление пуансона, которое увеличит его продольную устойчивость.

Пример 2

Задание. Выбрать марку стали для пуансона (черт. 3) и выполнить расчет на допускаемую нагрузку, если технологическое усилие пробивки отверстия

P_c = 90000 Н (9000 кгс);

толщина штампуемого материала s = 8 мм.

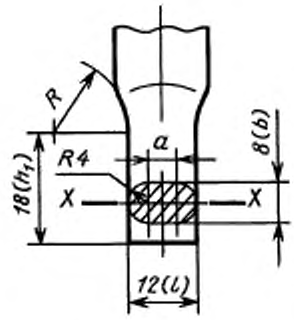

Черт. 3

Решение

$P_{доп} = \varphi F_к [G]_{сж} \geq P_c$

1. $i_{min} = \sqrt{\frac{I}{F_{сеч}}}$

Момент инерции фигур типа овала, эллипса имеет минимальное значение относительно большой оси, проходящей через ее центр тяжести (в данном случае — ось X—X, черт. 3).

а) $I = I_1 + I_2$,

где I_1 — момент инерции круга;
I_2 — момент инерции прямоугольника относительно оси X—X.

$$I_1 = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi R^4}{4} = \frac{3{,}14 \cdot 4^4}{4} = 200{,}96 \text{ мм}^4$$

$$I_2 = \frac{a \cdot b^3}{12} = \frac{(12-8)\,8^3}{12} = \frac{4 \cdot 512}{12} = 170{,}66 \text{ мм}^4$$

$I = 200{,}96 + 170{,}66 = 371{,}62$ мм^4

б) $\frac{s}{b} = \frac{8}{8} = 1$, следовательно $F_к = F_{сеч}$

$F_{сеч} = F_1 + F_2$,

где F_1 — площадь круга,
F_2 — площадь прямоугольника.

$$F_{сеч} = \frac{\pi d^2}{4} + ab = \frac{3{,}14 \cdot 8^2}{4} + 4 \cdot 8 = 50{,}23 + 32 = 82{,}23 \text{ мм}^2$$

$$i_{min} = \sqrt{\frac{I}{F_{сеч}}} = \sqrt{\frac{371{,}62}{82{,}23}} = \sqrt{4{,}5} = 2{,}12 \text{ мм}$$

2. $\frac{\mu h_1}{i_{min}} = \frac{0{,}7 \cdot 18}{2{,}12} = 5{,}94$, по таблице

$\varphi = 0{,}8$

3. $[G]_{сж}$ = 1600 МПа (160 кгс/мм^2) для стали У10А (см. п. 1.2).

4. $P_{доп} = \varphi F_к [G]_{сж} = 0{,}8 \cdot 1600\ (160) \cdot 82{,}23 = 105254$ Н (10525,4 кгс) > P_c

Принятая для пуансона марка стали У10А выдерживает заданную нагрузку.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 07.10.99. Подписано в печать 11.11.99. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,67. Тираж 129 экз. С3961. Зак. 929.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru