21554.5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ЗАГОТОВКИ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ РАСТЯЖЕНИИ

ГОСТ 21554.5—78

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР по СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

А. М. Боровиков, канд. техн.наук; С. А. Кабаков; Н. Н. Дулевский

ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Зам. министра В. Ф. Зарецкий

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 июля 1978 г. № 1899

УДК 674.038.6:620.172.242:006.354 Группа К29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ЗАГОТОВКИ

Метод определения предела прочности при продольном растяжении

ГОСТ 21554.5—78

Sawn timber and semi-manufactures. Method for determining the ultimate strength in tension parallel to grain

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 июля 1978 г. № 1899 срок действия установлен

с 01. 01. 1980 г.

до 01.01. 1985 г

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на обрезные пиломатериалы и заготовки хвойных и лиственных пород и устанавливает метод определения предела прочности при продольном растяжении.

Сущность метода заключается в измерении нагрузки, разрушающий образец при продольном растяжении, и вычислении напряжения при этой нагрузке.

Стандарт не распространяется на авиационные пиломатериалы и заготовки.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Образцы отличаются от пиломатериалов и заготовок длиной. Общая длина образца должна быть такой, чтобы длина его рабочей части, свободной от захватов, превышала ширину не менее чем в 8 раз.

1.2. Для определения минимальной прочности образец выпиливают так, чтобы он включал наиболее слабое из-за наличия сортоопределяющих пороков сечение пиломатериала или заготовки. Это сечение должно быть расположено в пределах зоны, распространяющейся на 1,5 ширины по обе стороны от центра образца.

1.3. Влажность образцов должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации на пиломатериалы и заготовки.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1978

1.4. Количество образцов зависит от целей испытания. План контроля при приемочных испытаниях устанавливают в нормативно-технической документации на пиломатериалы и заготовки.

Для исследовательских целей выборку формируют по ГОСТ 18321—73 в количестве не менее 140 образцов.

2. АППАРАТУРА

Машина испытательная по ГОСТ 7855—74, обеспечивающая измерение нагрузки с погрешностью не более 1%, приспособленная для испытания образцов длиной согласно п. 1.1.

Приспособление (см. справочное приложение 1), состоящее из двух захватов, соединенных с нагружающим механизмом машины и передающих усилие на образец с помощью натяга, создаваемого клиновидными губками. Соприкасающиеся с образцом поверхности губок должны иметь рифление и скос, постепенно уменьшающий давление на образец от максимальной величины до нуля (см. справочное приложение 2).

Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427—75.

Штангенциркуль по ГОСТ 166—73 с погрешностью измерения не более 0,1 мм.

Аппаратура и материалы для определения влажности пиломатериалов и заготовок по ГОСТ 16588—71.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1 У каждого образца на середине длины измеряют толщину S и ширину b с погрешностью не более 1%.

3.2. Образец зажимают в захватах приспособления и нагружают непрерывно со скоростью роста напряжений $0{,}15 \pm 0{,}05$ МПа/с.

Испытание продолжают до разрушения образца. Нагрузку $P_{разр}$, при которой произошло разрушение, определяют по максимальному отклонению стрелки силоизмерителя машины с погрешностью не более цены деления шкалы. Предельное значение шкалы не должно превышать нагрузку $P_{разр}$ более чем в 3 раза.

3.3. Влажность образцов определяют по ГОСТ 16588—71.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Предел прочности каждого образца при растяжении вдоль волокон (σ) в мегапаскалях вычисляют с округлением до 0,1 МПа по формуле

$$\sigma = \frac{P_{разр}}{bs},$$

где $P_{разр}$ — разрушающая нагрузка, Н;

b — ширина образца, мм;

s — толщина образца, мм.

Образцы, разрушившиеся в захватах, при расчетах не учитывают.

4.2. При определении среднего значения предела прочности пиломатериалов и заготовок статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0—70. За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение предела прочности отобранных образцов.

4.3. Результаты измерений и расчетов заносят в протокол испытаний, приведенный в рекомендуемом приложении. В графе «примечание» протокол указывают характер разрушения образца.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Приспособление для передачи растягивающего усилия на образец

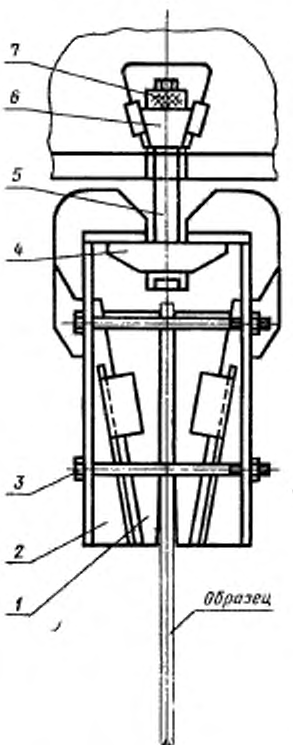

1—губка; *2*—скоба; *3*—болт; *4*—основание; *5*—тяга; *6*—сухарь; *7*—гайка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Клиновидная губка, используемая в захватах для испытания на растяжение пиломатериалов и заготовок

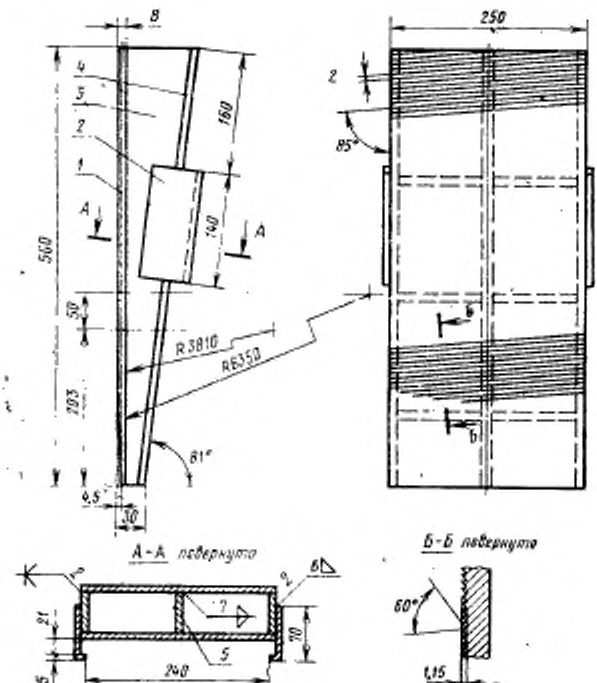

1, 4—плиты; *2*—направляющая; *3*—ребро; *5*—связь

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ

определения предела прочности пиломатериалов и заготовок при продольном растяжении

Сечение _____

Порода _____

Район произрастания _____

_____

Температура воздуха, °С _____

Степень насыщенности воздуха, % _____

Длина образцов, мм _____

Скорость роста напряжений, МПа/с _____

Тип захватов _____

Марка образца	Размеры поперечного сечения образцов, мм		Разрушающая нагрузка $P_{разр}$, Н	Влажность образцов W, %	Предел прочности при растяжении σ, МПа	Примечание
	Толщина s	Ширина b				

«____»_____19___г. Подпись _____

_____

Редактор *Т. В. Смыка*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *М. Н. Гринвальд*

Сдано в набор 24.07.78 Подп. в печ. 28.08.78 0,5 п. л. 0,35 уч.-изд. л. Тир. 20000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2383

Контр. ЭК?

Группа К29

Изменение № 1 ГОСТ 21554.5—78 Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при продольном растяжении

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.06.80 № 2821 срок введения установлен

с 01.01.81

Обозначение стандарта дополнить обозначением: **(СТ СЭВ 2024—79).**

По всему тексту стандарта заменить обозначения: $P_{разр}$ на $F_{разр}$; *s* на *t*.

Вводную часть после слова «обрезные» дополнить словом: «конструкционные»;

(Продолжение см. стр. 176)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21554.5—78)

третий абзац дополнить словами: «а также на испытания малых чистых образцов»;

вводную часть дополнить новым абзацем:

«Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2024—79».

Пункт 1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 18321—73 на ГОСТ 18231—73.

Раздел 2. Второй абзац дополнить словами: «Предельное значение шкалы силоизмерителя испытательной машины не должно превышать нагрузку $F_{разр}$ более чем в 3 раза».

Раздел 2, пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 16588—71 на ГОСТ 16588—79.

Пункт 3.1. Заменить слова: «с погрешностью измерения не более 1 %» на «с округлением до 0,1 мм».

Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«3.2. Образец зажимают в захватах приспособления так, чтобы продольные оси образца и захватов совпадали.

(Продолжение см. стр. 177)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21554.5—78)

Нагрузку на образец прикладывают непрерывно при постоянной скорости роста напряжений или постоянной скорости перемещения захвата. Скорость должна быть такой, чтобы продолжительность нагружения до разрушения образца составляла не менее 2 и не более 5 мин. Допускается испытание со скоростью роста напряжений (0,15±0,05) МПа/с».

(Продолжение см. стр. 178)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21554.5—78)

Пункт 4.1. Заменить слова: «при растяжении вдоль волокон» на «при продольном растяжении».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16483.0—70 на ГОСТ 16483.0—78.

(ИУС № 8 1980 г.)

Кінтр экз

Изменение № 2 ГОСТ 21554.5—78 Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при продольном растяжении

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.05.84 № 1620 срок введения установлен

с 01.01.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5339.

Раздел 2. Третий абзац исключить; заменить ссылку: ГОСТ 165—73 на ГОСТ 166—80.

(Продолжение см. стр. 158)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21554.5—78)

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. За результат испытаний принимают среднюю арифметическую величину предела прочности отобранных образцов.

При испытаниях с исследовательскими целями статистический анализ опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0—78».

(ИУС № 8 1984 г.)

gost.e-ecolog.ru