МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ EN 1110— 2011

МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ БИТУМОСОДЕРЖАЩИЕ

Метод определения теплостойкости

(EN 1110:2010, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen sheets for roof waterproofing — Determination of flow resistance at elevated temperature, IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2019

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Корпорацией «ТехноНИКОЛЬ» и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» («НИИСФ РААСН») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (приложение Д к протоколу от 8 декабря 2011 г. № 39)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. № 1997-ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 1110—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.

5 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1110:2010 «Материалы гибкие гидроизоляционные. Материалы кровельные гидроизоляционные битумосодержащие. Определение теплостойкости» («Flexible sheets for waterproofing — Bitumen sheets for roof waterproofing — Determination of flow resistance at elevated temperature», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейского и международного стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартинформ, оформление, 2014, 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 2
4 Сущность метода 2
5 Средства испытаний 2
6 Отбор образцов 2
7 Подготовка образцов 3
8 Методика проведения испытаний 3
8.1 Подготовка к испытаниям 3
8.2 Определение теплостойкости при заданной температуре 3
8.3 Определение предельного значения теплостойкости 4
9 Вычисление и обработка результатов испытаний, точность метода 4
9.1 Обработка результатов определения теплостойкости при заданной температуре 4
9.2 Обработка результатов определения предельного значения теплостойкости 4
9.3 Точность метода 4
9.3.1 Общие положения 4
9.3.2 Повторяемость 4
9.3.3 Воспроизводимость 4
10 Отчет об испытаниях . . . . .
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных европейского и международного стандартов межгосударственным стандартам 5

Введение

Применение настоящего стандарта, устанавливающего метод определения теплостойкости кровельных и гидроизоляционных гибких битумосодержащих материалов, позволяет получить адекватную оценку качества материалов, производимых в государствах Евразийского экономического сообщества и странах ЕС, а также обеспечить конкурентоспособность продукции на международном рынке.

Настоящий стандарт применяют, если заключенные контракты или другие согласованные условия предусматривают применение материалов с характеристиками, гармонизированными с требованиями европейских региональных стандартов, а также в случаях, когда это технически и экономически целесообразно.

МКС 91.100.99

Поправка к ГОСТ EN 1110—2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения теплостойкости

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Код МКС	91.100.99	91.100.99 91.100.50

(ИУС № 9 2025 г.)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ БИТУМОСОДЕРЖАЩИЕ

Метод определения теплостойкости

Roofing and hydraulic-insulating flexible bitumen-based materials. Method for determination of heat resistance

Дата введения — 2013—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы (далее — материалы) и устанавливает метод определения их теплостойкости при заданной температуре или предельного значения теплостойкости.

Настоящий стандарт предназначен для определения характеристик и/или классификации материалов, сравнительного анализа покровных слоев материалов одинаковой структуры, а также для оценки изменения предельного значения теплостойкости материалов в процессе их искусственного старения.

Настоящий стандарт предназначен также для определения характеристик материалов после их изготовления или поставки, до их укладки.

Требования настоящего стандарта распространяются только на материалы и неприменимы для определения характеристик изготовленных из них гидроизоляционных систем после проведения работ.

Результаты испытаний на теплостойкость не следует использовать для сравнения материалов различной структуры вследствие воздействия дополнительных параметров (вида покровных слоев, толщины полотна материала, типа и расположения основы, вида и количества минеральной посыпки на лицевой стороне материала), которые при проведении испытаний не учитывают, а также для прогнозирования поведения материалов при повышенных температурах в реальных условиях эксплуатации.

Настоящий стандарт не распространяется на безосновные материалы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных — последнее издание (включая все изменения):

EN 13416:2001, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing — Rules for sampling (Материалы гибкие гидроизоляционные. Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов)

ISO 5725:1986*, Precision of test methods — Determination of repeatability and reproducibility for a standard test method by inter-laboratory tests (Точность методов испытаний. Определение повторяемости и воспроизводимости результатов стандартного метода с помощью межлабораторных испытаний)

* Действует ISO 5725-2:2019.

Издание официальное

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **теплостойкость** (flow resistance): Способность покровных слоев образца материала, подвешенного в вертикальном положении при заданной температуре, смещаться не более чем на 2 мм при отсутствии падающих капель расплава.

3.2 **предельное значение теплостойкости** (flow resistance limit) ***F*:** Максимальная температура, при которой покровные слои вертикально подвешенного образца материала смещаются на ≤ 2 мм и отсутствуют падающие капли расплава.

3.3 **смещение покровных слоев** (flow): Максимальное изменение длины образца под воздействием заданной температуры.

3.4 **падающие капли расплава** (falling droplets): Маслянистые капли, выделяющиеся из покровных слоев образца материала при нагреве и падающие на белый лист бумаги, помещенный под образец при проведении испытания.

Примечание — Минеральные частицы посыпочных материалов (например, гранулы сланца, песка, талька) не являются компонентами покровных слоев и не могут быть отнесены к падающим каплям расплава.

4 Сущность метода

Образцы, вырубленные из полосы материала, отобранной для испытаний, нагревают в вертикальном положении при заданной температуре. Измеряют длину образца до нагрева и максимальную длину образца после нагрева. Для определения максимальной длины образца после нагрева проводят серию измерений длины образца по всей его ширине. Вычисляют значение смещения покровных слоев для каждого образца.

Образец считают выдержавшим испытание на теплостойкость, если смещение не превышает 2 мм и отсутствуют падающие капли расплава.

5 Средства испытаний

5.1 Сушильный шкаф с циркуляцией воздуха (без подачи воздуха извне), обеспечивающий поддержание заданной температуры с погрешностью не более ±2 °С. При открывании дверцы сушильного шкафа на 30 с восстановительный период для достижения заданной температуры не должен превышать 5 мин.

5.2 Тонкая металлическая проволока в форме буквы S.

5.3 Силиконизированная бумага.

5.4 Штангенциркуль с ценой деления не более 0,1 мм.

5.5 Белая бумага, стойкая к нагреву при температуре проведения испытаний.

6 Отбор образцов

Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями EN 13416.

Образцы для проведения испытаний в соответствии с 8.2 или 8.3 вырубают из полосы материала, отобранной для испытаний, равномерно по ширине полотна материала на расстоянии не менее 150 мм от края полотна, при этом больший размер образца должен быть расположен в поперечном направлении полотна материала. Испытания проводят на трех образцах размерами:

- длина X_0 — (100 ± 1) мм;
- ширина — от 50 до 100 мм.

Образцы нумеруют последовательно, начиная от одного края полотна материала.

Примечание — Интервал значений ширины образца установлен исходя из практических соображений. Использование образцов шириной менее 50 мм может привести к недостоверным результатам, более 100 мм — может вызвать изгиб образца в процессе испытания, что также может исказить результаты испытаний.

7 Подготовка образцов

Удаляют защитную пленку с образца путем прикрепления к нему полоски клеящей ленты при температуре окружающей среды, охлаждения образца до температуры определения его гибкости, приведенной в нормативном или техническом документе на материал конкретного вида, и последующего удаления защитной пленки с помощью прикрепленной полоски. Пленку можно удалить также струей сжатого воздуха (максимальное давление воздуха ≈ 0,5 МПа, диаметр сопла ≈ 0,5 мм).

Перед проведением испытания образцы выдерживают не менее 2 ч при температуре (23 ± 2) °С на ровной плоской поверхности; образцы не должны касаться друг друга и прилипать к поверхности. Для предотвращения прилипания может быть использована силиконизированная бумага.

8 Методика проведения испытаний

8.1 Подготовка к испытаниям

Сушильный шкаф нагревают до температуры, указанной в нормативном или техническом документе на материал конкретного вида. Колебания температуры при проведении испытаний не должны превышать ±2 °С.

8.2 Определение теплостойкости при заданной температуре

К каждому из трех образцов, подготовленных в соответствии с разделом 7, прикрепляют тонкую металлическую проволоку в форме буквы S для подвешивания образца. Проволоку прикрепляют на расстоянии ≈ 15 мм от верхнего края образца посередине его меньшей стороны. Измеряют длину каждого образца до нагрева X_0.

Подготовленные образцы подвешивают вертикально в сушильном шкафу на одинаковой высоте на расстоянии не менее 30 мм друг от друга. Под образцы помещают лист белой бумаги. Время от момента открытия дверцы шкафа до ее закрытия после помещения образцов и бумаги не должно превышать 30 с.

Образцы выдерживают при заданной температуре в течение (120 ± 2) мин, после чего их вынимают из шкафа, не допуская соприкосновения друг с другом, и выдерживают не менее 2 ч при температуре (23 ± 2) °С в горизонтальном положении.

Определяют максимальную длину (сверху донизу) каждого образца после нагрева и охлаждения X_1, для чего проводят серию измерений длины образца по всей его ширине.

Для каждого образца вычисляют значение смещения покровных слоев ΔX и фиксируют наличие или отсутствие капель расплава на белом листе бумаги.

Образец считают выдержавшим испытание на теплостойкость, если смещение покровных слоев ≤ 2 мм и капли расплава отсутствуют (см. рисунок 1).

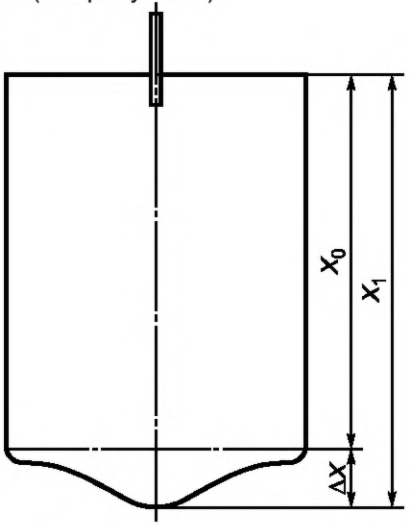

Примечание — $\Delta X = (X_1 - X_0) \leq 2$ мм.

Рисунок 1 — Образец до и после нагрева

8.3 Определение предельного значения теплостойкости

Для определения предельного значения теплостойкости сначала проводят предварительные испытания отдельных образцов при различных значениях температуры с интервалом 5 °С.

Предварительные испытания проводят для определения двух значений температуры — T и (T + 5) °С, при которых соблюдаются следующие условия:

- смещение покровных слоев $\Delta L \leq 2$ мм и отсутствие падающих капель расплава (температура T);
- смещение покровных слоев $\Delta L > 2$ мм и/или наличие падающих капель расплава [температура (T + 5) °С].

Для каждого значения температуры используют новый образец.

После установления этих значений температуры проводят испытания на теплостойкость серии из трех образцов в соответствии с 8.2.

Испытания проводят при двух заданных температурах — T и (T + 5) °С. Для проведения испытаний при каждой температуре используют новую серию из трех образцов.

9 Вычисление и обработка результатов испытаний, точность метода

9.1 Обработка результатов определения теплостойкости при заданной температуре

Материал считают выдержавшим испытание на теплостойкость при заданной температуре, если смещение покровных слоев каждого из трех образцов не превышает 2 мм при отсутствии падающих капель расплава.

9.2 Обработка результатов определения предельного значения теплостойкости

За предельное значение теплостойкости F принимают меньшее из двух значений температуры, определенных в соответствии с 8.3 (температура T).

9.3 Точность метода

9.3.1 Общие положения

Точность метода определения теплостойкости получена на основании межлабораторных измерений в соответствии с ISO 5725 для материалов на полиэфирной основе, модифицированных атактическим полипропиленом или бутадиенстирольным термоэластопластом.

9.3.2 Повторяемость

Установлены следующие характеристики повторяемости:

- среднеквадратическое отклонение повторяемости σ_r = 0,7 °С;
- доверительный интервал (95 %) результата q_r = 1,3 °С;
- предел повторяемости (разность между результатами двух измерений) r = 2 °С.

9.3.3 Воспроизводимость

Установлены следующие характеристики воспроизводимости:

- среднеквадратическое отклонение воспроизводимости σ_R = 3,5 °С;
- доверительный интервал (95 %) результата q_R = 6,7 °С;
- предел воспроизводимости (разность между результатами двух измерений) R = 10 °С.

10 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен содержать:

a) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала;
b) ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований;
c) информацию об отборе образцов в соответствии с разделом 6;
d) информацию о подготовке образцов в соответствии с разделом 7;
e) результаты испытаний отдельных образцов;
f) результаты испытаний в соответствии с разделом 9;
g) дату проведения испытаний.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейского и международного стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного европейского, международного стандартов	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
EN 13416:2001	IDT	ГОСТ EN 13416—2011 «Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов»
ISO 5725:1986	IDT	ГОСТ ИСО 5725-2—2003 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений»
Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты.		

УДК 692.415.001.4:006.354 МКС 91.100.99

Ключевые слова: кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы, метод определения, теплостойкость

Редактор *Д.А. Кожемяк*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 03.12.2019. Подписано в печать 06.12.2019. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,12.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

МКС 91.100.99

Поправка к ГОСТ EN 1110—2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения теплостойкости

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Код МКС	91.100.99	91.100.99 91.100.50

(ИУС № 9 2025 г.)

gost.e-ecolog.ru