СССР — Народный комиссариат тяжелой промышленности	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ *Издание официальное*	ОСТ НКТП 4298
	СКЛЯНКИ С ТУБУЛУСОМ	Взамен ОСТ НКТП 5591/95
		Группа И12

А. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Размеры и допуски в миллиметрах:

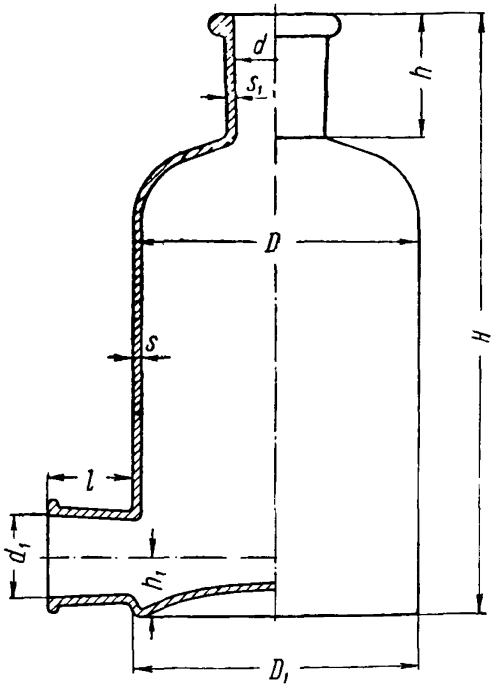

Внесен Главтехстеклом	Утвержден 30/XII 1937 г.	Срок введения 1/VII 1938 г.

Переиздание. Февраль 1955 г.

gost.e-ecolog.ru

Наименование мест измерений	Емкость в литрах			
	0,25	0,5	1	2
Высота H	140±5	170±5	200±5	250±5
Наружный диаметр D	70±2	85±2	110±2	135±2
Наружный диаметр дна D_1	67±2	83±2	105±2	130±2
Средний внутренний диаметр горла d	18±1	23±1	23±1	28±1,5
Внутренний диаметр тубулуса для пробки d_1	18±1	20±1	23±1	25±1,5
Высота горла h	28±2	35±2	35±2	45±3
Высота от центра тубулуса до дна h_1	10±1	10±1	24±1	32±2
Длина тубулуса l	18±3	20±3	25±3	25±3
Толщина стенки s	2,25±0,25	2,25±0,25	2,5±0,5	2,5±0,5
Толщина стенок горла s_1	3—4	3—4	3—5	3—5

Продолжение

Наименование мест измерений	Емкость в литрах		
	5	10	20
Высота H	325±8	390±8	560±10
Наружный диаметр D	180±5	225±5	277±5
Наружный диаметр дна D_1	175±5	220±5	260±5
Средний внутренний диаметр горла d	38±1,5	55±2	55±2
Внутренний диаметр тубулуса для пробки d_1	28±1,5	30±1,5	32±1,5
Высота горла h	55±5	70±5	70±5
Высота от центра тубулуса до дна h_1	32±2	32±2	32±2
Длина тубулуса l	30±5	30±5	35±5
Толщина стенки s	2,5±0,5	2,5±0,5	2,5±0,5
Толщина стенок горла s_1	3—5	3—5	3—5

2. Склянки должны быть изготовлены из бесцветного прозрачного стекла, не имеющего камней, пузырей и свили. Допускается незначительный зеленоватый оттенок стекла, редкая мошка, нерезкая свиль и непродавливающиеся острием стального стержня пузырьки диаметром по большой оси не свыше 2,5 *мм* в количестве 2 шт. для склянок емкостью 250—500 *мл*, 3 шт. — для 1—5-литровых и 5 шт. — для 10—20-литровых.

3. Склянки должны быть равномерно выдуты с небольшим утолщением ко дну. Допускается разностенность ±0,5 *мм*.

4. Горло тубулуса должно быть шлифованным, а горло склянки не шлифуется. Они должны быть правильной цилиндрической формы с конусностью для пробок 1 : 10. Ранты горл должны быть правильно отделаны.

5. Склянки должны быть хорошо отожжены и не обнаруживать поверхностного натяжения при проверке на поляризационном аппарате.

6. Склянки должны выдерживать испытание на химическую стойкость по ОСТ НКТП 4296, пп. 4 и 5 раздела В (б).

Б. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
и
В. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ } по ОСТ НКТП 4296.

gost.e-ecolog.ru

Л104844. Стандартгиз. Подп. к печ. 5/V 1955 г. 0,25 п. л. Тир. 2000
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1348