
Издание официальное

СССР — Народный комиссариат тяжелой промышленности	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ СКЛЯНКИ ДРЕКСЕЛЯ	**ОСТ НКТП 4300** Взамен ОСТ НКТП 6173/217 Группа И12

А. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Размеры и допуски в *мм* (см. чертеж):

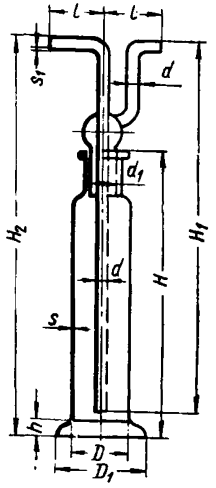

Наименование мест измерения	Емкость в *мл*		
	100±10	200±20	500±50
Наружный диаметр D	38±2	50±2	75±2
Наружный диаметр ножки D_1	58±2	70±2	95±2
Наружный диаметр отводной трубки d	8±1	8±1	8±1
Средний внутренний диаметр горла d_1	18±2	18±2	23±2

Внесен Главтехстеклом	Утвержден 30/XII 1937 г.	Срок введения 1/VII 1938 г.

Переиздание. Февраль 1959 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Продолжение

Наименование мест измерения	Емкость в *мл*		
	100±10	200±20	500±50
Толщина стенки s	2±0,2	2±0,2	2±0,2
Толщина отводной трубки s_1	1—1,5	1—1,5	1—1,5
Высота склянки H	180±5	180±5	180±5
Высота отводной трубки H_1	235±8	235±8	235±8
Высота ножки h	11±2	11±2	11±2
Высота склянки в собранном виде H_2	250±8	250±8	250±8
Длина колен отводной трубки l	35±5	35±5	50±5

Примечание. Для спецзаказов допуски по высоте склянки считать только на минус (—).

2. Склянки должны быть изготовлены из бесцветного прозрачного стекла, не имеющего камней, пузырей и свили. Допускается незначительный зеленоватый оттенок стекла, редкая мошка, нерезкая свиль и не продавливающиеся острием стального стержня пузырьки диаметром по большей оси не свыше 2,5 *мм*, в количестве 2—3 шт.

3. Обе отводные трубки одной склянки должны быть одного диаметра, а концы их ровно обрезаны и оплавлены. Вставленные в склянку, они не должны иметь перекоса.

4. Конус отводных трубок должен быть тщательно пришлифован к горлу склянки, не пропускать воздуха и при испытании с ртутным манометром выдерживать давление 0,25 *ат* на 1 *см*^{2} в течение 10 мин.

5. На шарике конуса отводной трубки в горле склянки должен быть вытравлен или нанесен химически стойкими красками индивидуальный номер.

6. Склянки должны быть хорошо отожжены и не обнаруживать поверхностного натяжения при проверке на поляризационном аппарате.

7. Склянки должны выдерживать испытание на химическую стойкость согласно ОСТ НКТП 4017.

Б. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА—
по ОСТ 10099—39 раздел В.

В. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ —
по ОСТ НКТП 4017

Замена

ОСТ НКТП 4296 отменен.

---

gost.e-ecolog.ru

Стандартгиз. Подп. к печ. 6/III 1959 г. 0,25 п. л. Тир. 1000

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 3452